检测报告
Test Report

报告编号 A2260607033101E 第 1 页 共 7 页

Report No. A2260607033101E Page 1 of 7

报告抬头公司 温州市威仕龙塑胶有限公司

Company Name Wenzhou Weishilong Plastic Co., Ltd.

地 址 浙江省乐清市虹桥镇西工业区 D2 号

Address No. D2, West Industrial Zone, Hongqiao Town, Yueqing City, Zhejiang Province

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the client

样品名称	无尘拖链主体样板
Sample Name	Dust-free cable carrier main body sample
样品接收日期	2026.07.17
Sample Received Date	Jul. 17, 2026
样品检测日期	2026.07.17-2026.07.24
Testing Period	Jul. 17, 2026-Jul. 24, 2026

批 准 钟嘉铭 **日 期** 2026.07.28

Approved by **Date** Jul. 28, 2026

钟嘉铭

授权签字人

Approved Signatory

广州市华测检测认证技术有限公司

Centre Testing International (Guangzhou) Co., Ltd.

No. R462BFD98C

广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

No.203, Bohua 1st Road, Huangpu District, Guangzhou,Guangdong, China

检测报告
Test Report

检测要求

Test Requested

序号 No.	测试项目 Test Item
1	体积电阻 Volume resistance
2	表面电阻 Surface resistance

检测结果：请参见后续页面。

Test Result(s): Please see the following pages.


测试样品

Tested Sample(s)

样品编号 Sample No.	样品名称 Sample Name
A2260607033101001	无尘拖链主体样板 Dust-free cable carrier main body sample

样品图片

Sample Photo(s)

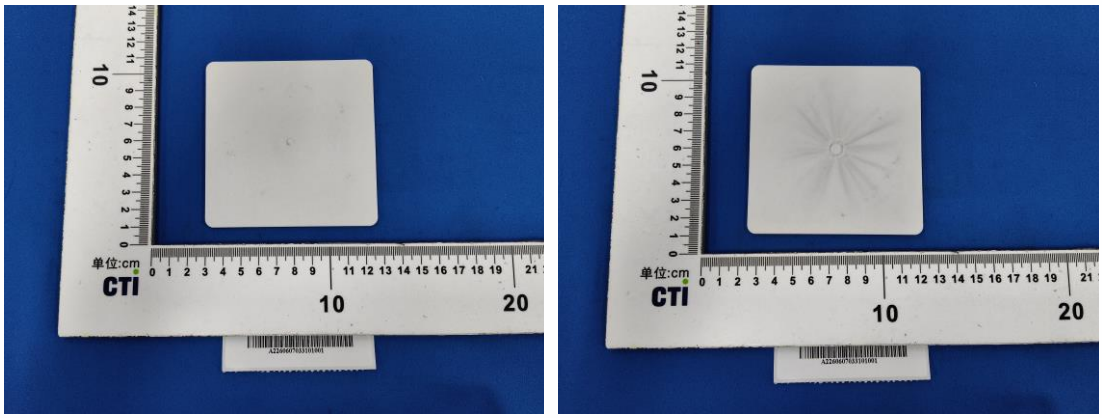

A2260607033101001

检测报告
Test Report

测试项目 1：体积电阻
Test Item1: Volume resistance

1. 测试设备 Test Equipment

设备名称 Equipment Name	型 号 Model
阻抗测试仪 Impedance Tester	TREK 152-1
电子干燥柜 Electronic Drying Cabinets	FHA328D

2. 环境条件 Environmental Conditions

温度：（23±2）℃；湿度：（12±3）%RH

Temperature: (23±2)℃; Humidity: (12±3)%RH

3. 测试标准 Test Standard: ANSI/ESD S20.20:2021

4. 测试条件 Test Condition

预处理：温度：（23±2）℃；湿度：（12±3）%RH 调节 48h，并在此环境下测试

测试电压：100VDC；测试时间：15s。

Preprocessing: Temperature: (23±2)℃; Humidity: (12±3)%RH adjust 48h , and test in this environment

Test voltage: 100VDC; Test time: 15s.

检测报告
Test Report

5. 测试结果

Test Result(s)

测试样品 Test Sample		测试结果 Test Results (Ω)
A2260607033101001	1	1.18×10^{6}
	2	1.22×10^{6}
	3	9.43×10^{5}
	4	1.26×10^{6}
	5	1.35×10^{6}
	6	1.17×10^{6}
	平均值 Avg.	1.19×10^{6}

检测报告
Test Report

测试项目 2：表面电阻
Test Item2: Surface resistance

1. 测试设备 Test Equipment

设备名称 Equipment Name	型 号 Model
阻抗测试仪 Impedance Tester	TREK 152-1
电子干燥柜 Electronic Drying Cabinets	FHA328D

2. 环境条件 Environmental Conditions

温度：（23±2）℃；湿度：（12±3）%RH

Temperature: (23±2)℃; Humidity: (12±3)%RH

3. 测试标准 Test Standard: ANSI/ESD S20.20:2021

4. 测试条件 Test Condition

预处理：温度：（23±2）℃；湿度：（12±3）%RH 调节 48h，并在此环境下测试

测试电压：100VDC；测试时间：15s。

Preprocessing: Temperature: (23±2)℃; Humidity: (12±3)%RH adjust 48h , and test in this environment

Test voltage: 100VDC; Test time: 15s.

检测报告
Test Report

5. 测试结果

Test Result(s)

测试样品 Test Sample		测试结果 Test Results (Ω)
A2260607033101001	1	2.86×10^6
	2	2.35×10^6
	3	2.12×10^6
	4	1.98×10^6
	5	2.52×10^6
	6	2.71×10^6
	平均值 Avg.	2.42×10^6

检测报告
Test Report

备注：本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。
Remark: The testing data and result(s) in this report is(are) just for scientific research, education, internal quality control and product development etc.

声明：
Statement:

1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
This report is considered invalid without approved signature, special seal and the seal on the perforation;

2.样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
The sample(s) and sample information was/were provided by the client who should be responsible for the authenticity which CTI hasn't verified;

3.本报告检测结果仅对受测样品负责；
The result(s) shown in this report refer(s) only to the sample(s) tested;

4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。
Without written approval of CTI, this report can't be reproduced except in full;

5.如检测报告中的英文内容与中文内容有差异，以中文为准。
In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the testing reports(if generated), the Chinese version shall prevail.

*** 报告结束 ***
*** End of Report ***